



## COLLANTE-RASANTE UNIVERSALE A BASE CEMENTO, ANCHE PER SISTEMI A "CAPPOTTO"

Composto da: aggregato siliceo (0/1 mm), legante cementizio e additivi.

### PLUS

- **Grande versatilità:** abbinato a Fibrofin si utilizza come (finitura, rasante, collante).
- Con **Fibrofin** si ottiene una **finitura fibrata** che contrasta le cavillature superficiali.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rasatura e finitura di intonaci esterni e interni (di gesso, calce, cemento).
- Rasatura e finitura di muri (di calcestruzzo, blocchi di cls, gesso, cls cellulare, laterizio).
- Rasatura e finitura di cappotti.
- Consolidamento di cappotti.


### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pulizia: la superficie di posa deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Superficie con scarso aggrappo (troppo uniforme): irruvidirla.
- Temperatura elevata (e superficie assorbente): se necessario bagnare leggermente il supporto prima di applicare il prodotto.

Inquadra il QR code e guarda il video di posa



### MISCELATO CON FIBROFIN O PURO VERSATILE E MULTIUSO.

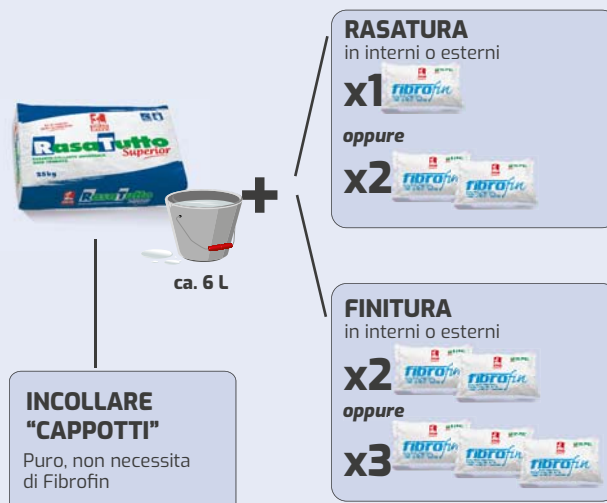

Proporzioni "suggerite".



## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Versare in un recipiente un sacco intero.
- Miscelare con **6 litri** circa di acqua pulita per sacco (non aggiungere altri materiali) e miscelare con frusta a basso numero di giri e a mano (purché l'impasto risulti omogeneo) finché l'impasto è idratato, omogeneo e privo di grumi.
- Se necessario aggiungere Fibrofin (cfr. prospetto di miscelazione nella pagina precedente) e continuare a mescolare fino a quando l'impasto è nuovamente omogeneo e privo di grumi.



## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 min prima di applicarlo.
- Applicare il prodotto con passaggi verticali e orizzontali, a mezzo spatola metallica:
  - spessore di ogni mano: 1 - 5 mm.
  - spessore complessivo >5 mm: applicare in più strati inserendo una rete in fibra di vetro a maglia fine resistente agli alcali).
- Realizzare eventuali riprese della rasatura solo a condizione che il prodotto non sia completamente asciutto.
- Realizzare la rifinitura con frattazzino di spugna (solo quando il prodotto è indurito, ovvero picchiettando la superficie con le dita non rimangono le impronte).
- Proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (indurita)	1.240 kg/m <sup>3</sup> circa
Consistenza	Polvere
Colore	Grigio
Tempo di lavorabilità	3 h
Tempo di asciugatura	da 1 a 8 ore (in relazione allo spessore e alle condizioni ambientali)
Tempo di essiccazione	Applicato "puro": min 10 gg Applicato con Fibrofin: > 28 gg
Adesione al supporto (UNI EN 1015-12)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Conducibilità termica (UNI EN 1745)	$\lambda = 0,33$ W/mK
Resa in opera (prodotto "puro")	1,2 kg/m <sup>2</sup> per ogni mm di sp.
Marcatura CE	EN 998-1 Denominazione GP
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

### IMPIEGO PER SISTEMI A CAPPOTTO (ETAG 004)

Ritenzione d'acqua	95,5 %
Modulo di elasticità statica	312 MPa
Resistenza a trazione	0,55 MPa
Allungamento a rottura	0,20%
Assorbimento d'acqua per capillarità	dopo 1 ora: 0,008 kg/m <sup>2</sup> dopo 24 ore: 0,098 kg/m <sup>2</sup>
Tenore in ceneri	a 450° C: 98,4 % a 900° C: 94,3 %
Adesione (MPa)	2 d in acqua, 2 h in aria: • 0,4 (cls) • 0,12 (EPS 100 e 150) • 100% rottura nell'isolante (Lana di roccia) 2 d in acqua, 7 h in aria: • 1,18 (cls) • 0,205 (EPS 100 e 150) • 100% rottura nell'isolante (Lana di roccia)
Granulometria	100% (setaccio 0,5 mm) 75% (setaccio 0,3 mm) 60% (setaccio 0,25 mm) 42% (setaccio 0,2 mm) 25% (setaccio 0,125 mm) 16% (setaccio 0,063 mm)

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 55 sacchi.**

- Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi.
- In sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

**MINIJOB**

**PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE IN CONFEZIONE HOBBISTICA**

**CONFEZIONE**  
Secchielli da 4,5 kg



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su [GrasCalce.it](http://GrasCalce.it)